


Tabel 3: Treksterkte van wit smeedbaar gietijzer SPECIALE materiaalkwaliteiten

Gemiddelde treksterkte

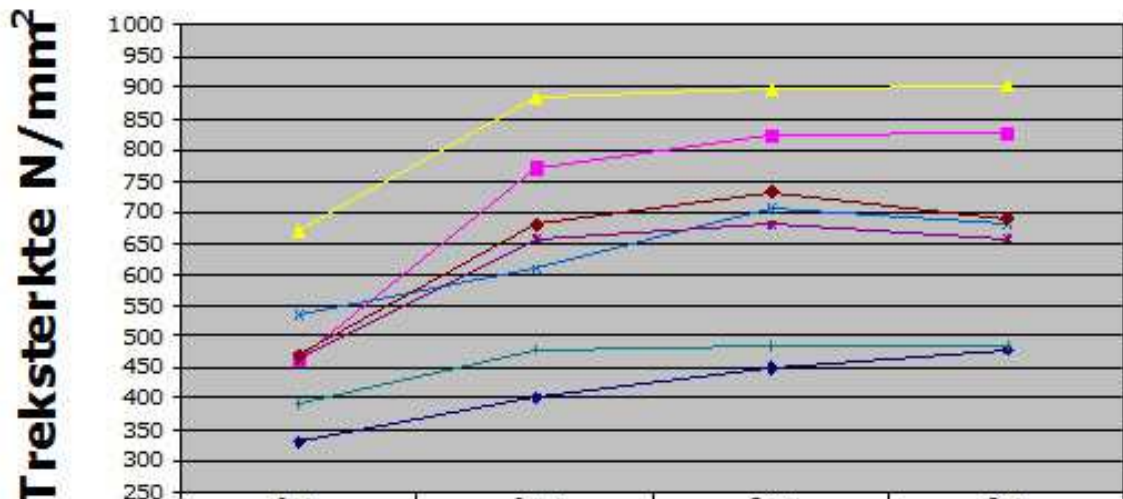

	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm
Norm	330	400	450	480
praktijk	391	478	488	484
Bainit harden	462	772	823	828
Carboneren-bainit harden	672	885	896	902
Gehard Martensiet	533	610	705	682
lucht harden bovenkast	463	658	681	660
lucht harden onderkast	468	681	732	690

Diameter proefstaaf